

产品名称 超柔肤感亲水硅油 RH-NB-8298-8


产品概述
该产品是一种聚醚改性氨基的有机硅柔软剂

特性及优点
超柔软，亲肤，拥有氨基硅油般的手感；
具有优异的亲水性；耐洗性次数较高；
耐高温，耐强酸碱，耐高剪切，产品持久稳定性好；
低黄变，对白度要求高的织物无影响；无色变。

基本性状
外观（25℃）：浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：89%-91%（105℃，3h）

应用范围
主要用于纤维素纤维，其他混纺纤维也可以使用

风格特点
以棉针织织物作为整理织物进行评价

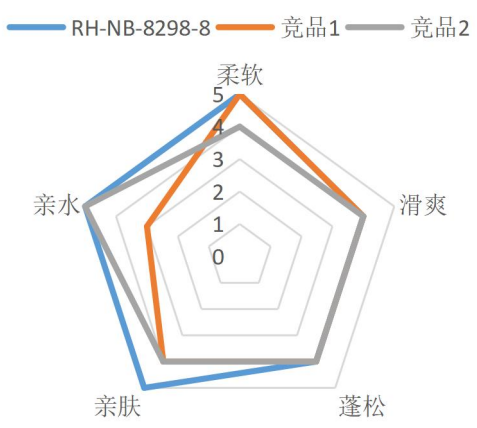

稳定性

性能	耐受温度
耐高温稳定性	>90℃
耐碱稳定性	60-70℃
耐电解质稳定性	60-70℃

参考用量

浸渍法：RH-NB-8298-8 开稀液 1~5% (o. w. f)

浸轧法：RH-NB-8298-8 开稀液 20~80 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

RH-NB-8298-8 原油乳化开稀工艺

投料:

8298-8 原油: 240 公斤

AE0-6: 60 公斤

冰醋酸: 3 公斤

水: 777 公斤

共计: 1080 公斤

乳化成 25% 左右含量的亲水硅油乳液, 外观透明

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入乳化剂和原油, 开动搅拌, 充分搅拌 5—10 分钟
- 2、加入 50 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 加入 3 公斤酸, 搅拌 5—10 分钟
- 3、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 5、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 6、加入 50 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 7、加入 100 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 8、加入 100 公斤的水充分搅拌 5—10 分钟;
- 8、在搅拌的条件下慢慢加入剩余的水, 充分搅拌 5—10 分钟; 过滤包装

注意: 必须采用高速分散机进行乳化, 最后一次全部加水可以调慢搅拌速度。

另: 冬天天气较冷, 乳化剂容易冻住, 使用前请加热解冻搅拌后使用